

Fiche de Produit:


Dalle Tessera Bicolor



La ligne Tessera by SAS est l'un des produits les plus polyvalents de SAS. Sa fabrication monocouche haute résistance permet d'obtenir un produit de grande qualité, disponible en différentes couleurs et épaisseurs, qui répond aux critères de la réglementation européenne UNE 1339.

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

- Marches Tessera Bicolor
- Plinthes Tessera Bicolor
- Margelles de Piscine Tessera Bicolor
- Tessera Drain Bicolor

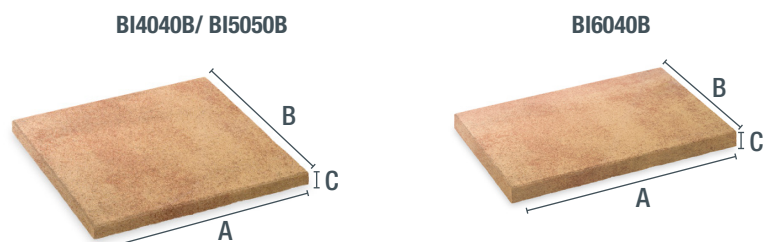

COULEUR



INFORMATION TECHNIQUE

Modèle	BI4040B			BI5050B				BI6040B		
Longueur (A)	40			50				60		
Largeur (B)	40			50				40		
Épaisseur (C)	2,5	3,5	4,5	2,5	3,5	4,5	5,5	2,5	4,5	6
Classe	3	4	7	3	4	5	14	3	4	11
Pièces m²	6,25	6,25	6,25	4	4	4	4	4,17	4,17	4,17
m² palette	14,72	13,44	12,48	23	13	13	10	21,6	12,48	9,6
Poids (kg)	8,40	13,00	16,20	12,20	18,40	24,20	31,12	13,60	23,55	31,50
Pièces palette	92	84	78	88	52	52	40	90	52	40
Poids palette (kg)	788	1.108	1.280	1.089	973	1.275	1.260	1.240	1.240	1.275
Couleurs	Bronze / Sable / Anthracite									
Résist. à la flexotraction (MPa)	8,5	6,1	-	4,7	4,8	4,7	6,7	6,9	6,7	7,6
Absorption d'eau (%)	5,7	6,7	-	6,2	6,3	5,4	5,1	4,6	6,1	4,9
Résist. au glissement	69 USRV	77,5 USRV	-	70 USRV	48 USRV	70 USRV	68USRV	69 USRV	71,5 USRV	66 USRV
Résistant aux gelées	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Norme	UNE 1339	UNE 1339	NO CE	UNE 1339	UNE 1339	NO CE	NO CE	UNE 1339	UNE 1339	UNE 1339

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DISPONIBLE

- Conseils de Pose [Rèvetement de sol Tessera](#)
- Galerie des Images [Rèvetement de sol Tessera Bicolor](#)

CERTIFICADO DE ENSAYOS SIMPLIFICADO

Nr. 12/5124-991 S

Bellaterra, a 16 de Junio de 2012			
SAS, PREFABRICADOS DE HORMIGON S.A.			
Pg. Torras I Baggs, 10B 08030 - BARCELONA			
Tipo de muestra y Referencia :			
Modelo: BI-4040B20BR / Ref.: 2 40 x 40 x 2cm monocapa, color Bronce			Resultados obtenidos
Ensayos según UNE-EN 1339:2004, BALDOSAS DE HORMIGON			
Ensayos según UNE-EN 1339:2004			
Forma y dimensiones, Anexo C	LONGITUD		399 mm
	ANCHURA		399 mm
	ESPESOR		18 mm
Diferencia máx. entre dos medidas cualquiera de longitud, anchura, espesor, Anexo C			2 mm
Diferencia máx. entre la medida de las dos diagonales, Anexo C (si longitud >300mm)			1 mm
Planicidad y curvatura de la cara vista, Anexo C [Sólo si son planas y >300mm]		Concavidad máxima	— mm
		Convexidad máxima	0,1 mm
Aspectos visuales, Anexo J.	Exfoliaciones		Ninguna
	Brechas		Ninguna
	Delaminaciones		Ninguna
	Textura		Regosa
	Color		Uniformes
Resistencia a flexión y carga de rotura, Anexo F	Resistencia a flexión	Media	9 MPa
		Mínima	8,6 MPa
	Carga de rotura	Media	2,43 kN
		Mínima	2,17 kN
Resistencia al desgaste por abrasión, método del disco ancho, Anexo B			23 mm
Resistencia climática. Absorción total de agua, Anexo E			6,7 %
Resistencia al deslizamiento/resbalamiento sin pull [USRV], Anexo I			68 USRV



Firmado digitalmente por
Juan Martínez Egea



Firmado digitalmente
por Manuel Luque Gama

Responsable de Materiales de Construcción
LGAI Technological Center S.A.

Técnico Responsable
LGAI Technological Center S.A.

Los resultados completos figuran en el informe de ensayo original a disposición del cliente con nº de expediente 12/5124-991.
Los resultados que se indican se refieren, exclusivamente, a la muestra, producto o material entregado en el laboratorio y ensayado en las condiciones indicadas en las normas o procedimientos citados en este documento.

Applus+, garantiza que este trabajo se ha realizado dentro de lo exigido por nuestro Sistema de Calidad y Sostenibilidad, habiéndose cumplido las condiciones contractuales y la normativa legal.

En el marco de nuestro programa de mejora los agradecemos que transmitan cualquier comentario que consideren oportuno, dirigiéndose al responsable que firma este escrito, o bien, al Director de Calidad de Applus+, en la dirección: calidad@applus.com

Nr. 10/1213-2552S

**Pg. Torres | Bages, 108
08090 - BARCELONA**

Modelo: BI-4040B35BR Ref.: 1
40 x 40 x 3,5cm Color Bronce (mezcla amarillo y granate)
F. Fabricación: 03/11/09

Resultados obtenidos

Ensayos según UNE-EN 1339:2004. BALDOSAS DE HORMIGÓN

Ensayos Iniciales MercadoCE según UNE-EN 1399:2004

Forma y dimensiones, Anexo C.	LONGITUD		400 mm
	ANCHURA		400 mm
	ESPESOR		30 mm
	DIMENSIONES CHAPLAN	Vertical	2,0 mm
		Horizontal	2,0 mm
Diferencia máx. entre dos medidas cualquiera de longitud, anchura, espesor, Anexo C.			1 mm
Diferencia máx. entre la medida de las dos diagonales, Anexo C (si longitud >300mm)			2 mm
Planicidad y curvatura de la cara vista, Anexo C [Sólo si son planas y >300 mm]		Concavidad máxima	-- mm
		Convexidad máxima	0,5 mm
Aspecto visual, Anexo J.	Exfoliaciones		Ninguna
	Grietas		Ninguna
	Delaminaciones		Ninguna
	Textura		Lisa
	Color		Uniforme
Resistencia a flexión y carga de rotura, Anexo F.	Resistencia a flexión	Media	0,7 MPa
		Mínima	0,1 MPa
	Carga de rotura	Media	0,4 kN
		Mínima	0,0 kN
Resistencia al desgaste por abrasión, método del disco ancho, Anexo G.			22 mm
Resistencia climática. Absorción total de agua, Anexo E.			0,7 %
Resistencia al deslaminado/realeamiento sin pulir [USRV], Anexo I.			77,5 USRV
Resistencia climática. Resistencia al hielo-deshielo con sales de descongelantes, Anexo D.		Media	0,04 kg/m ²
		Máx. individual	0,08 kg/m ²

Luca

Firmado digitalmente
por Juan Martínez Egoa

Responsable de Materiales de Construcción
LGA Technological Center S.A.

Q

**Armado digitalmente
por Manuel Luque
García**

Técnico Responsável
LGAJ Technological Center S.A.

Los resultados en las secciones siguientes son el resultado de un análisis preliminar a otros resultados del estudio con el fin de proporcionar 10/2019-0000

Los resultados que se indican se refieren, exclusivamente, a la muestra, producto o material entregado en el laboratorio y ensayado en las condiciones indicadas en los formatos o procedimientos citados en esta documentación.

Aplique, garantía que todo trabajo se ha realizado dentro de lo exigido por nuestro Sistema de Calidad y Seguridad, incluyendo cumplido las condiciones construcciones y la normativa local.

En el marco de nuestro programa de mejora los agradecemos por transmitir cualquier comentario que consideren oportuno, dirigiéndose al responsable de la zona más cercana a la del Director de Calidad de Atención, en la dirección: mejoracioncalidad@infancia.gob.es

CERTIFICADO DE ENSAYOS SIMPLIFICADO

Nr. 15/9719-112 S

Bellaterra, a 26 de febrero de 2015

SAS, PREFABRICADOS DE HORMIGON S.A.

Pg. Torras i Bages, 106
08030 - BARCELONA



Tipo de muestra y Referencia :

BALDOSA DE HORMIGÓN 50 x 50 x 2,5 cm Modelo: TESSERA BI-5050B25

**Resultados
obtenidos**

Ensayos según UNE-EN 1339:2004 + AC:2006, BALDOSAS DE HORMIGON

Forma y dimensiones, Anexo C.	LONGITUD		499 mm
	ANCHURA		499 mm
	ESPESOR		25 mm
	DIMENSIONES CHAFLAN	Vertical	2,5 mm
		Horizontal	3,5 mm
Diferencia máx. entre dos medidas cualquiera de longitud, anchura, espesor, Anexo C.			1 mm
Aspectos visuales, Anexo J.	Exfoliaciones		Ninguna
	Grietas		Ninguna
	Delaminaciones		Ninguna
	Textura		Rugosa
	Color		Uniforme
Resistencia a flexión y carga de rotura, Anexo F.	Resistencia a flexión	Media	5 MPa
		Mínima	4,7 MPa
	Carga de rotura	Media	2,25 kN
		Mínima	2,06 kN
Resistencia al desgaste por abrasión, método del disco ancho, Anexo G.			21 mm
Resistencia climática. Absorción total de agua, Anexo E.			6,2 %
Resistencia climática (pérdida de masa). Anexo D		Media	0,00 kg/m ²
Resistencia al hielo-deshielo con sales descongelantes.		Máx. individual	0,00 kg/m ²
Resistencia al deslizamiento/resbalamiento sin pulir (USRV), Anexo I.			70 USRV

Firmado digitalmente
por JUAN MARTINEZ
EGEA

Firmado digitalmente
por Manuel Luque Gama

Responsable de Materiales de Construcción
LGAI Technological Center, S.A.

Técnico Responsable
LGAI Technological Center, S.A.

Declaración Responsable de APPLUS-LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A., Nº Inscripción L0600161, del R.D.410/2010, D.257/2003 y Ley 25/2009. Consulta: www.gencat.cat.

Los resultados completos figuran en el informe de ensayo original a disposición del cliente con nº de expediente 15/9719-112.

Los resultados que se indican se refieren, exclusivamente, a la muestra, producto o material entregado en el laboratorio y ensayados en las condiciones indicadas en las normas o procedimientos citados en este documento.

Applus+, garantiza que este trabajo se ha realizado dentro de lo exigido por nuestro Sistema de Calidad y Sostenibilidad, habiéndose cumplido las condiciones contractuales y la normativa legal.

En el marco de nuestro programa de mejora les agradecemos nos transmitan cualquier comentario que consideren oportuno, dirigiéndose al responsable que firma este escrito, o bien, al Director de Calidad de Applus+, en la dirección: satisfaccion.cliente@appluscorp.com

CERTIFICADO DE ENSAYOS SIMPLIFICADO

Nr. 12/5124-992 S

Bellaterra, a 26 de Junio de 2012

SAS, PREFABRICADOS DE HORMIGON S.A.

Pg. Torras I Bagés, 10B

08030 - BARCELONA

Tipo de muestra y Referencia :



Modelo: BI-5050B35BR / Ref.:3
50x50x3,5cm monocapa, color Bronce

Resultados
obtenidos

Ensayos según UNE-EN 1339:2004, BALDOSAS DE HORMIGON

Ensayos según UNE-EN 1339:2004

Forma y dimensiones, Anexo C	LONGITUD		499 mm
	ANCHURA		499 mm
	ESPESOR		3,5 mm
Diferencia máx. entre dos medidas cualquiera de longitud, anchura, espesor, Anexo C			1 mm
Diferencia máx. entre la medida de las dos diagonales, Anexo C (si longitud >300mm)			1 mm
Planicidad y curvatura de la cara vista, Anexo C (Solo si son planas y >300mm)		Concavidad máxima	0,1 mm
		Convexidad máxima	— mm
Aspectos visuales, Anexo J.	Exfoliaciones		Ninguna
	Burbujas		Ninguna
	Delaminaciones		Ninguna
	Textura		Regosa
	Color		Uniformes
Resistencia a flexión y carga de rotura, Anexo F	Resistencia a flexión	Media	5,2 MPa
		Mínima	4,8 MPa
	Carga de rotura	Media	4,68 kN
		Mínima	4,38 kN
Resistencia al desgaste por abrasión, método del disco ancho, Anexo B			24,5 mm
Resistencia climática. Absorción total de agua, Anexo E			6,3 %
Resistencia al deslizamiento/resbalamiento sin pulir [USRV], Anexo I			68 USRV
Resistencia climática. Resistencia al hielo-deshielo con sales descongelantes, Anexo D		Media	0,05 kg/m ²
		Máx. individual	0,08 kg/m ²

Firmado
 digitalmente por
 Juan Martínez Egas

Firmado digitalmente
 por Manuel Luque Gama

Responsable de Materiales de Construcción
 LGAI Technological Center S.A.

Técnico Responsable
 LGAI Technological Center S.A.

Los resultados completos figuran en el informe de ensayo original a disposición del cliente con nº de expediente 12/5124-992.

Los resultados que se indican se refieren, exclusivamente, a la muestra, producto o material entregado en el laboratorio y ensayados en las condiciones indicadas en las normas o procedimientos citados en este documento.

Applus+, garantiza que este trabajo se ha realizado dentro de lo exigido por nuestro Sistema de Calidad y Sostenibilidad, habiéndose cumplido las condiciones contractuales y la normativa legal.

En el marco de nuestro programa de mejora las agradecemos nos transmitan cualquier comentario que consideren oportuno, dirigiéndose al responsable que firma este escrito, o bien, al Director de Calidad de Applus+, en la dirección: calidad@applus.com

CERTIFICADO DE ENSAYOS SIMPLIFICADO


Nr. 12/5124-993 S

Bellaterra, a 16 de Junio de 2012

SAS, PREFABRICADOS DE HORMIGON S.A.

Pg. Torras I Bagés, 10B
 08030 - BARCELONA

Tipo de muestra y Referencia :

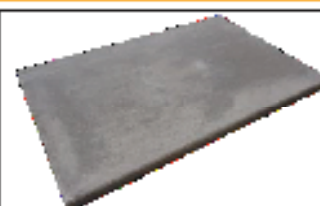

Modelo: BI-6040B25AN / Ref.: 4
60x40x2,5cm monocapa, color Antracita

Resultados obtenidos

Ensayos según UNE-EN 1339:2004, BALDOSAS DE HORMIGON

Ensayos según UNE-EN 1339:2004

Forma y dimensiones, Anexo C	LONGITUD		600 mm
	ANCHURA		400 mm
	ESPESOR		25 mm
Diferencia máx. entre dos medidas cualquiera de longitud, anchura, espesor, Anexo C			2 mm
Diferencia máx. entre la medida de las dos diagonales, Anexo C (si longitud >300mm)			0 mm
Planicidad y curvatura de la cara vista, Anexo C (Sólo si son planas y >300mm)		Concavidad máxima	— mm
		Convexidad máxima	0,5 mm
Aspectos visuales, Anexo J.	Exfoliaciones		Ninguna
	Brisetas		Ninguna
	Delaminaciones		Ninguna
	Textura		rugosa
	Color		Uniformes
Resistencia a flexión y carga de rotura, Anexo F	Resistencia a flexión	Media	7,4 MPa
		Mínima	6,8 MPa
	Carga de rotura	Media	2,2 kN
		Mínima	1,98 kN
Resistencia al desgaste por abrasión, método del disco ancho, Anexo B			22 mm
Resistencia climática. Absorción total de agua, Anexo E			4,6 %
Resistencia al deslizamiento/resbalamiento sin pull [USRV], Anexo I			68 USRV

Firmado
 digitalmente por
 Juan Martínez Egea

Firmado digitalmente
 por Manuel Luque Gama

Responsable de Materiales de Construcción
 LGAI Technological Center S.A.

Técnico Responsable
 LGAI Technological Center S.A.

Los resultados completos figuran en el informe de ensayo original a disposición del cliente con nº de expediente 12/5124-993.
 Los resultados que se indican se refieren, exclusivamente, a la muestra, producto o material entregado en el laboratorio y ensayado en las condiciones indicadas en las normas o procedimientos citados en este documento.

Applus+, garantiza que este trabajo se ha realizado dentro de lo exigido por nuestro Sistema de Calidad y Sostenibilidad, habiéndose cumplido las condiciones contractuales y la normativa legal.

En el marco de nuestro programa de mejora las agradecemos que transmitan cualquier comentario que consideren oportuno, dirigiéndose al responsable que firma este escrito, o bien, al Director de Calidad de Applus+, en la dirección: calidad@applus.com

CERTIFICADO DE ENSAYOS SIMPLIFICADO

Nr. 10/1213-2555S

Bellaterra, a 22 de Octubre de 2010

SAS, PREFABRICADOS DE HORMIGON S.A.

Pg. Tormes i Bages, 106
08030 - BARCELONA

Tipo de muestra y Referencia:

Modelo: BI-6040B45AN Ref.:4
60 x 40 x 4,5cm Color Antracita (mezcla de gris-negro y gris claro)
F. Fabricación:18/11/09
Ensayos según UNE-EN 1339:2004, BALDOSAS DE HORMIGON

Resultados obtenidos

Ensayos Iniciales Marcado CE según UNE-EN 1339:2004

Forma y dimensiones, Anexo C.	LONGITUD	800 mm	
	ANCHURA	402 mm	
Diferencia máx. entre dos medidas cualquiera de longitud, anchura, espesor, Anexo C.	ESPESOR	43 mm	
		2 mm	
Diferencia máx. entre la medida de las dos diagonales, Anexo C (a longitud >300mm)		1 mm	
Planicidad y curvatura de la cara vista, Anexo C [Sólo si son planas y >300mm]	Concavidad máxima	-- mm	
	Convexidad máxima	0,66 mm	
Aspectos visuales, Anexo J.	Exfoliaciones	Ninguna	
	Grietas	Ninguna	
	Delaminaciones	Ninguna	
	Textura	Lisa	
	Color	Uniforme	
Resistencia a flexión y carga de rotura, Anexo F.	Resistencia a flexión	Medie	7,4 MPa
		Mínima	8,7 MPa
	Carga de rotura	Medie	8,7 kN
		Mínima	6 kN
Resistencia al desgaste por abrasión, método del disco ancho, Anexo G.			22 mm
Resistencia química. Absorción total de agua, Anexo E.			8,1 %
Resistencia al deslizamiento/resbalamiento sin pulir [USRV], Anexo I.			71,5 USRV
Resistencia química. Resistencia al hielo /deshielo con sales descongelantes, Anexo D.	Media	0,03	kg/m2
	Máx. individual	0,04	kg/m2

Firmado digitalmente
por Juan Martínez Foga

Firmado digitalmente
por Manuel Luque Gama

Responsable de Materiales de Construcción
LGAI Tecnológica Center S.A.

Técnico Responsable
LGAI Tecnológica Center S.A.

Los resultados completos figuran en el Informe de ensayo original a disposición del cliente con nº de expediente LC/1213-2555

Los resultados que se indican se refieren, exclusivamente, a la muestra, producto o material entregado en el laboratorio y ensayados en las condiciones indicadas en las normas o procedimientos citados en este documento.

Applus, garantiza que este ensayo se ha realizado dentro de lo exigido por nuestro Sistema de Calidad y Seguridad, habiéndose cumplido las condiciones contractuales y la normativa legal.

En el marco de nuestro programa de mejora las agradecemos nos transmitan cualquier comentario que consideren oportuno, dirigiéndose al responsable que firma este escrito, o bien, al Director de Calidad de Applus, en la dirección: atencion.alcliente@applus.com

CERTIFICADO DE ENSAYOS SIMPLIFICADO

Nr. 10/1213-2556S

Bellaterra, a 22 de Octubre de 2010

SAS, PREFABRICADOS DE HORMIGON S.A.

Pg. Torres I Bages, 109

08090 - BARCELONA

Tipo de muestra y Referencia:

Modelo: BI-6040R60BR Ref.:5
60 x 40 x 6cm Color Bronce (mezcla de amarillo y granate)
F. Fabricación:21/05/09

Resultados
 obtenidos

Ensayos según UNE-EN 1339:2004, BALDOSAS DE HORMIGON

Ensayos iniciales Marcado CE según UNE-EN 1339:2004

Forma y dimensiones, Anexo C.	LONGITUD		600 mm
	ANCHURA		401 mm
	ESPESOR		60 mm
Diferencia máx. entre dos medidas cualquiera de longitud, anchura, espesor, Anexo C.			2 mm
Diferencia máx. entre la medida de las dos diagonales, Anexo C (si longitud >300mm)			1 mm
Planicidad y curvatura de la cara vista, Anexo C [Sólo si son planas y >300mm]	Concavidad máxima		0,20 mm
	Convexidad máxima		-- mm
Aspecto visual, Anexo J.	Exfoliaciones		Ninguna
	Aristas		Ninguna
	Delaminaciones		Ninguna
	Textura		Lisa
	Color		Uniforme
Resistencia a flexión y carga de rotura, Anexo F.	Resistencia a flexión	Media	6 MPa
		Mínima	7,0 MPa
	Carga de rotura	Media	13 kN
		Mínima	12,41 kN
Resistencia al desgaste por abrasión, método del disco ancho, Anexo G.			16,0 mm
Resistencia climática. Absorción total de agua, Anexo E.			4,0 %
Resistencia al deslizamiento/resbalamiento sin pulir [USRV] Anexo I.			66 USRV
Resistencia climática. Resistencia al hielo-deshielo con sales de congelantes, Anexo D.		Media	0,03 kg/m ²
		Máx. individual	0,03 kg/m ²

Firmado digitalmente
 por Juan Martínez Egas

Firmado digitalmente
 por Manuel Luque
 Gama

Responsable de Materiales de Construcción

LGAI Technological Center S.A.

Técnico Responsable

LGAI Technological Center S.A.

Los resultados completos figuran en el informe de ensayo original a disposición del cliente con nº de expediente 10/1213-2556S

Los resultados que se indican se refieren, exclusivamente, a la muestra, producto o material entregado en el laboratorio y ensayado en las condiciones indicadas en las normas o procedimientos citados en este documento.

Applus+, garantiza que este trabajo se ha realizado dentro de lo exigido por nuestro Sistema de Calidad y Sostenibilidad, habiéndolo cumplido las condiciones contractuales y la normativa legal.

En el marco de nuestro programa de mejora los agradecemos nos transmitan cualquier comentario que consideren oportuno, dirigiéndose al responsable que firma este escrito, o bien, al Director de Calidad de Applus+, en la dirección calidad@applus.com o al info@applus.com